

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕРЕБРО В СЛИТКАХ

Технические условия

Silver in ingots. Specifications

МКС 39.060

77.120.99

ОКП 17 5221

Дата введения 2017-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 304 "Благородные металлы, сплавы и промышленные изделия из них", Акционерным обществом "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 октября 2015 г. N 81-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономразвития Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркмения	TM	Главгосслужба "Туркменстандартлары"

(Поправка. ИУС N 3-2022), (Поправка. ИУС N 12-2021), (Поправка. ИУС N 7-2023).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 июня 2016 г. N 516-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28595-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 28595-90

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2021 N 53-ст с 01.05.2021

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 4, 2021

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 3, 2022 год, введенная в действие с 12.10.2021; поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2021 год; поправка, опубликованная в ИУС N 7, 2023 год

Поправки внесены изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на аффинированное серебро в слитках, предназначенное для потребностей страны и экспорта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

ГОСТ 28353.0-89 Серебро. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 28353.1-2017 Серебро. Методы атомно-эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра

ГОСТ 28353.2-2017 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой

ГОСТ 28353.3-2017 Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа

ГОСТ 34369-2017 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 слиток: Закристаллизовавшийся расплав металла определенной геометрической формы и массы.

3.2 включение: Дефект в виде твердой инородной частицы в металле различной формы и величины металлического или неметаллического (шлакового) происхождения.

3.3 вмятина: Дефект поверхности в виде отдельного единичного углубления различной формы и величины с пологими краями, образовавшийся вследствие повреждений поверхности при изготовлении, транспортировании, складировании.

3.4 вогнутость: Отклонение от плоскостности, при котором удаление точек поверхности поперечного сечения слитка от прилегающей горизонтальной плоскости увеличивается от краев к середине.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5 заусенец: Излишек металла, остающийся на ребрах слитка после процесса обработки.

3.6 наплыв: Дефект в виде выступа застывшего металла на поверхности слитка различной формы и величины.

3.7 риска: Дефект поверхности в виде продольного узкого углубления с закругленным или плоским дном, образовавшийся от царапания поверхности металла выступами на поверхности отделочного оборудования.

3.8 паспорт: Документ о качестве, содержащий технические характеристики и параметры партии слитков, информацию о химическом составе, подтверждающий соответствие партии настоящему стандарту.

3.9 сертификат: Документ о качестве, содержащий технические характеристики и параметры слитка, информацию о химическом составе, подтверждающий соответствие слитка настоящему стандарту.

3.8, 3.9. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 В зависимости от химического состава слитки изготавливают из серебра марок СрА-1, СрА-2, СрА-3, СрА-4.

Пример условного обозначения аффинированного серебра в слитках марки СрА-1:

Серебро в слитках СрА-1 ГОСТ 28595-2015

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Слитки серебра должны иметь форму усеченной пирамиды, основаниями которой являются прямоугольники. Основные размеры слитков приведены в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Основание большее				Основание меньшее				Высота	
Длина		Ширина		Длина		Ширина			
Номин. размер	Пред. откл.	Номин. размер	Пред. откл.	Номин. размер	Пред. откл.	Номин. размер	Пред. откл.	Номин. размер	Пред. откл.
335	±5	135	±5	300	±5	100	±5	80	±5

Примечание - По согласованию с потребителем допускается изготавливать слитки другой формы и других размеров.

4.2.2 Слитки изготавливают массой от 28000 до 32000 г.

Примечание - По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать слитки другой массы.

5 Технические требования

5.1 Характеристики (свойства)

5.1.1 Серебро в слитках (далее - слитки) должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.1.2 Химический состав серебра в слитках должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Химический состав серебра в слитках

В процентах

Марка	Массовая доля					
	Серебро, не менее	Примеси, не более				
		Золото	Платина, палладий (сумма)	Железо	Свинец	Висмут
СрА-1	99,99	0,0006	0,0010	0,0010	0,0020	0,0010
СрА-2	99,98	0,0006	0,0010	0,0020	0,0030	0,0020
СрА-3	99,90	0,050	0,050	0,0020	0,0030	0,0020
СрА-4	99,90	-	-	-	-	-

Окончание таблицы 2

Марка	Массовая доля					
	Примеси, не более					
	Теллур	Сурьма	Цинк	Медь	Селен	Всего
СрА-1	0,0020	0,0010	-	-	-	0,01

СрА-2	0,0040	0,0020	-	-	-	0,02
СрА-3	0,0040	0,0020	-	-	-	0,10
СрА-4	-	-	-	-	-	0,10

Примечания

1 Знак "-" означает, что примесь определяется, но не нормируется.

2 Графа "Всего" включает сумму примесей, указанных в таблице.

5.1.3 Поверхность слитков должна быть без наплывов, заусенцев, рисок, вмятин, жировых пятен, посторонних включений.

Допускается на поверхности слитка наличие зачищенных мест глубиной не более 3 мм и вогнутость от усадки металла глубиной не более 9 мм.

5.2 Маркировка, упаковка

5.2.1 На большем основании каждого слитка должна быть нанесена следующая информация:

- номер (шифр¹⁾) слитка;

¹⁾ Принцип формирования шифра слитка устанавливает изготовитель.

- наименование государства-изготовителя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- марка серебра;

- массовая доля серебра, %;

- масса слитка, г или g;

- год выпуска ²⁾.

²⁾ Допускается маркировка с указанием цифрового обозначения месяца и года в формате ММГГ.

Расположение маркировки на слитке серебра приведено в приложении А.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2.2 Слитки, обернутые упаковочной бумагой или полиэтиленовой пленкой, должны быть уложены в сплошные деревянные ящики, пластиковые контейнеры или упакованы в мешки из плотной ткани.

Могут быть применены другие виды и материалы упаковки, обеспечивающие сохранность слитков при транспортировании и хранении.

5.2.3 На каждом ящике (контейнере) или прикрепленной к мешку бирке указывают:

- наименование предприятия-потребителя;
- массу брутто, г;
- номер посылки.

Дополнительно бирка может содержать другую необходимую информацию (например, масс нетто, ценность посылки, наименование предприятия-изготовителя и его адрес, номер реестра, оттиски пломб, индекс кладовщика-упаковщика, штамп контроля качества и пр.).

5.2.4 Ящики (контейнеры) пломбируют пломбами или опечатывают сургучными печатями. Пломба (печать) должна иметь четкий оттиск предприятия-изготовителя.

5.2.5 Каждая партия серебра в слитках должна сопровождаться паспортом. Паспорт должен содержать следующую информацию:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование металла и его марка;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии (пробы);
- номера (шифры) слитков;
- количество слитков;
- масса слитков в партии, г;
- массовая доля серебра, %;
- массовая доля серебра, % (допускается указание предельных значений серебра (не менее));
- массовая доля каждой определяемой примеси, % (допускается указание предельного значения примеси (не более));
- год выпуска;
- оттиск штампа, подтверждающего контроль качества.

5.2.6 По требованию потребителя может быть оформлен сертификат на каждый слиток. Сертификат должен содержать следующую информацию:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование металла и его марка;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер (шифр) слитка;
- номер партии (пробы);
- масса слитка, г;

- массовая доля серебра, %;
- масса серебра в слитке, г;
- массовая доля серебра, % (допускается указание предельных значений серебра (не менее));
- массовая доля каждой определяемой примеси, % (допускается указание предельного значения примеси (не более));
- год выпуска;
- оттиск штампа, подтверждающего контроль качества.

Паспорта и сертификаты могут содержать дополнительную информацию.

5.2.5, 5.2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2.7 Каждую поставку серебра в слитках сопровождают спецификацией, содержащей:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование предприятия-потребителя;
- условное обозначение продукции;
- номера (шифры) слитков;
- количество слитков;
- массу каждого слитка, г;
- массовую долю серебра в каждом слитке, %;
- массу серебра в каждом слитке, г;
- общую массу серебра по спецификации, г;
- общую массу слитков по спецификации, г;
- номер и дату спецификации;
- номера партий;
- год выпуска.

Сертификат, паспорт и спецификацию отправляют потребителю в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

6 Правила приемки

6.1 Слитки принимают партиями. Партия должна состоять из металла одной плавки. Масса партии не ограничивается.

6.2 Контроль массы, качества поверхности и маркировки на соответствие требованиям 4.2.2, 5.1.3, 5.2.1 должен быть подвергнут каждый слиток.

6.3 Для проверки химического состава на соответствие требованиям 5.1.2 изготовитель отбирает пробу от расплавленного металла в середине разлива партии в слитки. Допускается использовать другой метод отбора пробы по своей методике, не ухудшающий представительность пробы.

Потребитель для проверки химического состава отбирает пробу от 10% слитков от партии, но не менее чем от двух слитков. Допускается принимать химический состав слитков по сопроводительным документам изготовителя.

6.4 При несоответствии требованиям 5.1.2 проводят повторные испытания на удвоенной выборке или пробе, отобранной от той же плавки. Для оценки соответствия требованиям 5.1.2 в это случае принимают результаты повторных испытаний.

6.5 Размеры слитков контролируют не реже одного раза в месяц и не менее чем на одном слитке от партии.

6.6 Каждое упаковочное место партии проверяют на качество упаковки.

7 Методы контроля

7.1 Химический состав определяют по ГОСТ 28353.0, ГОСТ 28353.1, ГОСТ 28353.2, ГОСТ 28353.3, ГОСТ 34369 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность.

Потребитель отбирает пробу сверлением твердосплавным сверлом диаметром не менее 6 мм с двух противоположных углов и сторон слитка на глубину не менее половины толщины слитка. Масса пробы не менее 25 г.

Могут быть применены другие правила отбора проб, не снижающие представительность пробы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2 При наличии у потребителя претензии к оценке химического состава выполняют анализ контрольной пробы, хранящейся у изготовителя. Срок хранения контрольной пробы - не менее 30 календарных дней со дня отгрузки потребителю.

Примечание - Допускается устанавливать срок хранения контрольной пробы по согласованию с потребителем.

7.3 Массу слитков определяют на весах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ OIML R 76-1 и обеспечивающих точность взвешивания в соответствии с правилами учета драгоценных металлов.

7.4 Качество поверхности слитков контролируют путем осмотра без применения увеличительных приборов.

7.5 Размеры слитков измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих требуемую точность.

7.6 Вогнутость от усадки металла измеряют в соответствии с требованиями ГОСТ 26877.

7.7 Маркировку и упаковку проверяют внешним осмотром.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование, хранение и учет серебра в слитках проводят в соответствии с порядком хранения, транспортирования и учета драгоценных металлов.

8.2 При транспортировании и хранении слитки должны быть защищены от загрязнений, механических повреждений, воздействия влаги, агрессивных сред, паров сернистых соединений.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов - 1 (Л) по ГОСТ 15150 (таблица 13), условия транспортирования - 3 по ГОСТ 15150 (таблица 13).


9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие серебра в слитках требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

Срок хранения серебра в слитках не ограничен.

Приложение А (справочное)

Пример расположения маркировки на слитке серебра

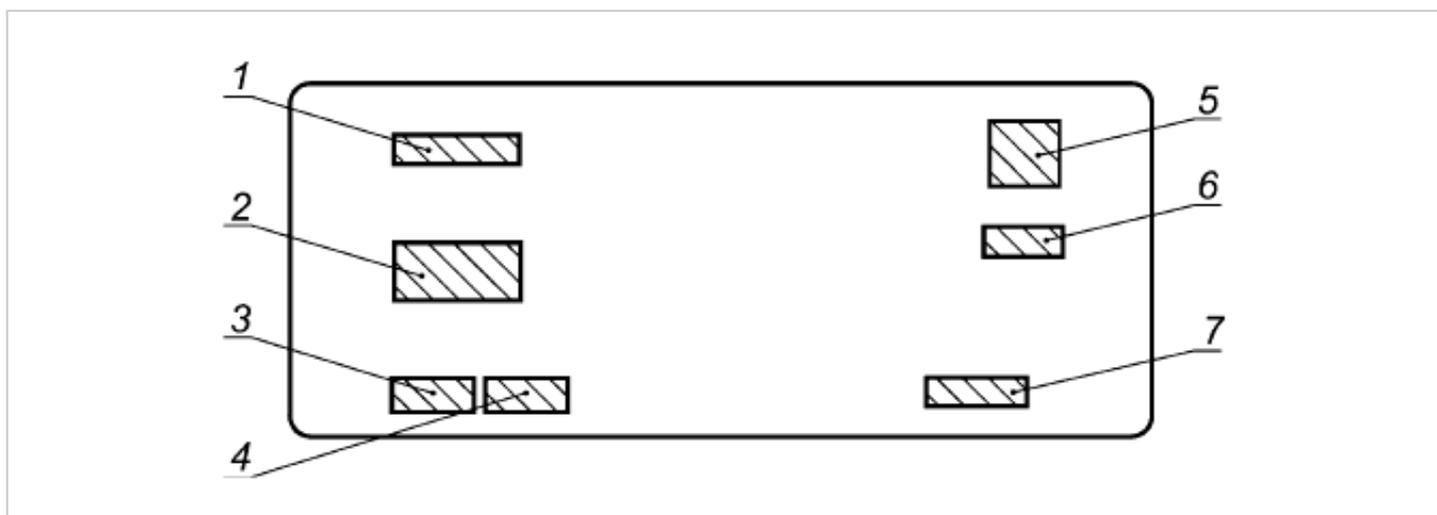

1 - номер (шифр) слитка; 2 - наименование государства-изготовителя; 3 - марка серебра; 4 - массовая доля серебра, %; 5 - товарный знак предприятия-изготовителя; 6 - год выпуска (четырёхзначный) или месяц и год (в формате ММГГ); 7 - масса слитка, г или g

Рисунок А.1

Приложение А. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

УДК 669.21-412:006.354	МКС 39.060 77.120.99	ОКП 17 5221
------------------------	-------------------------	-------------

Ключевые слова: серебро, слитки, упаковка, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена

Документ скачан с сайта normadocs.ru